

• MASA MÍNIMA DE LOS RECUBRIMIENTOS [g/m²]

DIÁMETRO	Zn s./ EN 10270-1	Zn-Al s./ EN 10270-1	Zn-Al	ELECTROZINCADO
0,20<d≤0,25	20	-	-	-
0,25<d≤0,40	25	-	-	5
0,40<d≤0,50	30	-	-	10
0,50<d≤0,60	35	-	-	10
0,60<d≤0,70	40	-	40	-
0,70<d≤0,80	45	-	40	-
0,80<d≤0,90	50	-	40	-
0,90<d≤1,00	55	-	40	-
1,00<d≤1,20	60	-	40	-
1,20<d≤1,25	-	-	40	-
1,25<d≤1,40	65	65	60	-
1,40<d≤1,65	70	70	60	-
1,65<d≤1,85	75	75	60	-
1,85<d≤2,15	80	80	60	-
2,15<d≤2,50	85	85	60	-
2,50<d≤2,80	95	95	60	-
2,80<d≤3,20	100	100	60	-
3,20<d≤3,60	-	-	60	-
3,60<d≤3,80	105	105	60	-
3,80<d≤4,00	-	-	60	-
4,00<d≤4,50	110	110	60	-
4,50<d≤10,00	-	-	-	-

• ENSAYO DE NIEBLA SALINA


MASA MÍNIMA DEL RECUBRIMIENTO CON OBJETO DE ALCANZAR CIERTO NÚMERO DE HORAS

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO		RECUBRIMIENTO DE Zn - Al	
Periodo de exposición (horas)	Masa de Zinc (g/m ²)	Periodo de exposición (horas)	Masa de Zinc - Al (g/m ²)
36	80	-	-
48	90	120	> 40
72	105	240	> 60
96	125	264	> 75
120	165	288	> 85
144	195	312	> 100
168	220	360	> 110
192	240	408	> 125

El recubrimiento Zn - Al ofrece una resistencia a la corrosión 2 a 3 veces más alta que el zinc en un ensayo de niebla salina (NaCl) y en una atmósfera SO₂


NaCl

g/m² Pérdida de peso

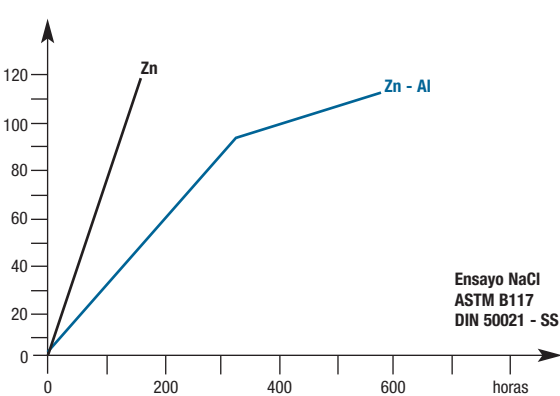

SO₂

g/m² Pérdida de peso

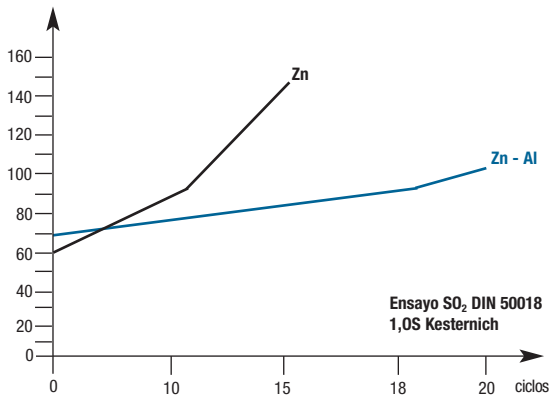

Otras calidades, recubrimientos y gamas de diámetros del alambre, disponibles a través del departamento comercial.



VINCO


VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Vizcaína de Industria y Comercio, S.A.

Polígono Sarrikola | Telf.- +34 94 412 33 99
 c/ Bizkargi, 6 | Fax - +34 94 486 83 01
 E-48195 Larrabetzu - Bizkaia | e-mail: info@vinco.es

Polígono Sesrovires | Telf.- +34 93 771 36 66
 c/ Marconi, 13 | Fax - +34 93 771 31 15
 E-08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | e-mail: infobarcelona@vinco.es

SPAIN | www.vinco.es



ALAMBRE DE ACERO

Los datos contenidos en el presente catálogo son mera información y no constituyen, en ningún caso, condiciones contractuales de suministro. Salvo error u omisión.



VINCO

VIZCAINA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

